


SPORTMAT: EF(X)-20


X = Anzahl der Farben, 1 oder 2

PVP


Die PVP SPORTMAT EF(X)-20 ist ein vielseitiger und robuster Bodenbelag mit 20 % EPDM-Farbflecken für professionelle Anwendungen in Fitnessstudios, Sportarenen, Messen und Freizeitbereichen, wo Stoßdämpfung und Schalldämmung wichtige Kriterien sind. Wählen Sie eine oder zwei verschiedene Farben und gestalten Sie Ihren eigenen Boden. PVP SPORTMAT-Gummibodenbeläge bieten eine hohe Belastbarkeit bei hervorragender Tritt- und Luftschalldämmung.




EF1-20-64
schwarz- blau




EF1-20-65
schwarz-grau




EF1-20-82
schwarz-
leuchtröt



EF1-20-83
schwarz-
leuchtorange



EF1-20-87
schwarz-
leuchtgrün




EF1-20-89
schwarz-
leuchtgelb



Entscheiden Sie sich für das PVP SPORTMAT-Sortiment und vertrauen Sie darauf, ein zertifiziertes, umweltfreundliches Produkt zu verwenden, das den höchsten Standards für Raumluftqualität (VOC-Emissionen) entspricht. PVP hat sich für das Zertifizierungsprogramm **Indoor Air Comfort GOLD** entschieden, weil es alle europäischen Vorschriften sowie fast alle relevanten freiwilligen Kennzeichnungen für VOC-Emissionen in sich vereint. Die strengsten Anforderungen werden in einem einzigen Label zusammengefasst. Die Zertifizierung erfordert Prüfungen vor Ort, regelmäßige Tests und Zertifizierungen, die sicherstellen, dass die Produkte die strengen Anforderungen an ein gesundes Raumklima kontinuierlich erfüllen.

Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für Verlegehinweise.

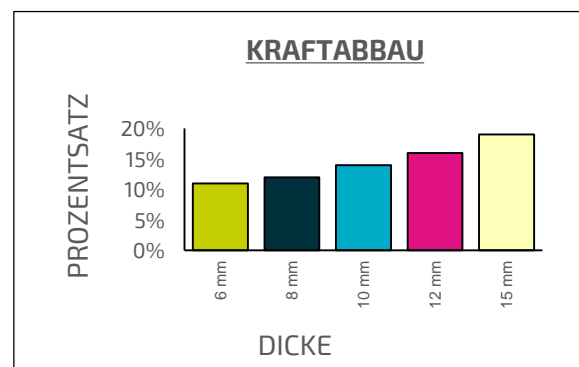

Reduzieren Sie Ihren CO₂-Fußabdruck:

SPORTMAT-Produkte sind umweltfreundlich:

- kein Ozonabbaupotential (ODP)
- geringes Treibhauspotential (GWP)
- alle SPORTMAT-Produkte werden mit sehr geringen CO₂-Emissionen hergestellt (EN ISO 14001:2015)



PVPQUALITY

MADE IN GERMANY PVP Triptis GmbH | Im Bresselschölze 11 | 07819 Triptis / Germany Tel. +49 - 36482 - 88 500 | www.pvp-gummi.de

VORTEILE:

- hohe Druckfestigkeit mit Langzeitstabilität - behält seine Eigenschaften auch unter hoher Belastung (Gewichthebe-Bereiche)
- ausgezeichnete Tritt- und Luftschalldämmung
- schont die Gelenke der Athleten
- hohe Rutschfestigkeit
- einfache und kostengünstige Installation
- hohe Elastizität
- für Fußbodenheizung geeignet
- umweltfreundlich mit extrem niedrigen VOC-Emissionen

**Technisches Informationsblatt SM-EF(X)-20**

ANWENDUNG	elastischer Sportboden für Fitnessstudios, Ausstellungen und Freizeitbereiche
MATERIAL / GRANULATSTRUKTUR	schwarzes Gummigranulat mit 20 % EPDM-Farbanteil gebunden mit PUR. Standardfarben sind schwarz-blau, -grün, -grau, -rot, -pink, -gelb; weitere auf Anfrage; Farbkombinationen sind möglich
ROHDICHTE EN ISO 845	1000 kg/m ³ ± 10 %
STANDARDMASSE	1,25 m x 10 m für 3-6 mm 1,25 m x 8 m für 8 mm 1,25 m x 6 m für 10-15 mm
DICKE	3-10 mm ± 0,3mm; 11-15 mm ± 0,5 mm
MASSTOLERANZ NACH DIN 7715-2 M4	± 1,5 %
ZUGFESTIGKEIT EN ISO 1798	> 1,5 N/mm ² bei 10 mm
BRUCHDEHNUNG EN ISO 1798	> 100 % (Durchschnitt) bei 10 mm
DRUCKSPANNUNGSVERFORMUNGSEIGENSCHAFTEN ISO 3386-2	CC ₂₅ = 539 kPa; CC ₄₀ = 1803 kPa; CC ₅₀ = 4660 kPa
DRUCKVERSUCH (BEI 10 %) EN 826	4900 kPa bei 4 mm; 2800 kPa bei 6 mm; 650 kPa bei 8 mm; 590 kPa bei 10 mm
SHOREHÄRTE A	60 ± 5 Shore A
GLEITREIBUNGSKOEFFIZIENT NACH EN 13893:2003	μ ≥ 0,30 (über messbarem Bereich) Klasse DS
KRAFTABBAU EN 14808:2006	bei 6 mm - 11 %; 8 mm - 12 %; 10 mm - 14 %; 12 mm - 16 %; 15 mm - 19 % (siehe Grafik)
SCHLAGFESTIGKEIT EN 1517:2001	kein Schaden bei 8 N; Werte aller Dicken > 24 N
TRITTSCHALLMINDERUNG Δ L _w (impact improvement)	18 dB bei 8 mm, 17 dB bei 6 mm
VOC EMISSIONEN (flüchtige organische Verbindungen) ISO 16000-3-6-9-11	BESTANDEN - zertifiziert durch Eurofins für Indoor Air Comfort GOLD -Label - entspricht den französischen, belgischen Vorschriften und denen des AgBB 2018 - BREEAM International & NOR: konform - LEED v4 (außerhalb der USA): kompatibel
FORMALDEHYD EN 16516	E1
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	- 30°C bis + 80°C (interne Prüfung)
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	ca. 0,14 W/m K
BRANDKLASSE NACH EN 13051-1	E _{f1}
STAND	Juni 2020 (kein Änderungsdienst)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter <https://www.pvp-gummi.de/service.html> in der jeweils gültigen Fassung einzusehen sind. Geringe Änderungen in Farbe und Kornstruktur sind vorbehalten. Bei Verklebung mit anderen Produkten sind die Richtlinien des Kleberherstellers zu beachten.



CE conformity tested by:

